



Druckdatum: Freitag, 1. Dezember 2023

Prüfprotokoll

Prüfnorm	: DIN EN ISO 13934-1	Geweberichtung	: Kette
Auftrags-Nr.	: 23/3594	Prüfer	: S. Eckernkamp
Artikel	: 27040-001/02	Datum	:
Ausrüstungsvariante	: 423	Bemerkung	: Comino X Deligard
Stücknummer/Posten	: 221727005009	Faktor	: 1
Kunde	: Delius		

Vorkraft : 10 N
 Geschwindigkeit bis Prüfungsende : 100 mm/min
 Einspannlänge bei Startposition : 200,00 mm


Prüfergebnisse:

Legende	Nr	F_{max}	$dL(F_{max})$
		N	%
	1	2268,68	51,66
	2	2233,97	50,98
	3	2247,77	50,58
	4	2236,61	49,68
	5	2213,30	49,67

Statistik:

Serie	F_{max}	$dL(F_{max})$
$n \equiv 5$	N	%
\bar{x}	2240,07	50,51
min	2213,30	49,67
max	2268,68	51,66
s	20,27	0,86
v [%]	0,91	1,70

Seriengrafik:

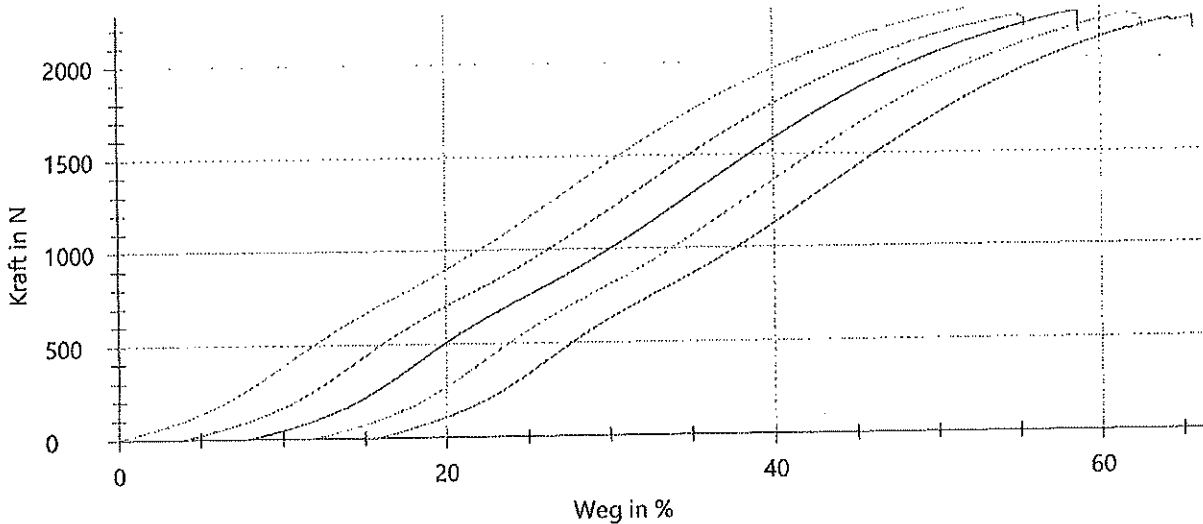



Druckdatum: Freitag, 1. Dezember 2023

Prüfprotokoll

Prüfnorm	: DIN EN ISO 13934-1	Geweberichtung	: Schuss
Auftrags-Nr.	: 23/3594	Prüfer	: S. Eckernkamp
Artikel	: 27040-001/02	Datum	:
Ausrüstungsvariante	: 423	Bemerkung	: Comino X Deligard
Stücknummer/Posten	: 221727005009	Faktor	: 1
Kunde	: Delius		

Vorkraft : 10 N
 Geschwindigkeit bis Prüfungsende : 100 mm/min
 Einspannlänge bei Startposition : 200,00 mm

Prüfergebnisse:

Legende	Nr	F_{max}	$dL(F_{max})$
		N	%
	1	1515,68	31,71
	2	1475,44	30,56
	3	1525,49	32,17
	4	1524,34	32,69
	5	1516,29	32,01
	6	1524,47	31,57

Statistik:

Serie	F_{max}	$dL(F_{max})$
	N	%
n = 6		
\bar{x}	1513,62	31,78
min	1475,44	30,56
max	1525,49	32,69
s	19,20	0,72
v [%]	1,27	2,25

Seriengrafik:

